

FICHE DE DEMANDE AGREMENT MATERIAUX

Marché : Jardin de l'Ars **SOGEA 05A**

Désignation du matériau : GRAVILLON 8/16

Date : 02/10/20

Référence au BPU :

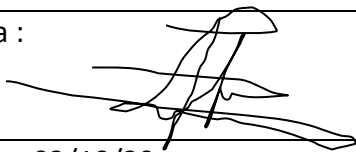
Caractéristiques :

GRAVILLON 8/16 POUR LIT DE POSE ET ENROBAGE SI PRESENCE EAU

Fournisseur :

SCG

Observation et Pièce jointe :

Groupement	Validation MOE
	Statut : <input type="checkbox"/> Fiche Validée Sans Observation <input type="checkbox"/> Fiche Validée Avec Observation <input type="checkbox"/> Fiche Refusée
Nom : LECULLIE	Nom :
Visa : 	Visa :
Date : 02/10/20	Date :

Commentaires éventuels de la MOE sur la fiche de demande de matériaux concernée :

Granulats : Gravillon 8/16
Péetrographie : Alluvion silico-calcaire

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Norme
Code

8 16

Norme NF P 18-545 Article 10-EN 12620

A

	d/2	d	D	1.4D	2D			
	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	LA
Etendue e		15	15					
Incertitude U	1	5	5	1		0.3		
V.S.S.+U	6	21	100			1.80		
V.S.S.	5	16	99			1.50	20.00	30
V.S.I.		1	84	98	100			
V.S.I.-U		0	79	97				
Ecart-type max								

Partie informative
Résultats de production

	du 13/08/18 au 14/02/19						du 17/10/17 au 12/10/18	
	4	8	16	22.4	31.5	f	FI	LA
Maximum	1	13	97	100	100	0.48	14.00	24
Xf+1.25xEcart-types	1	8	97	100	100	0.36	13.96	25
Moyenne Xf	1	4	92	100	100	0.17	12.67	23
Xf-1.25xEcart-types	0	1	88	100	100	0.00	11.38	22
Minimum	0	2	85	99	100	0.02	12.00	22
Ecart-type	0.2	2.5	3.5	0.1	0.0	0.148	1.033	1.0
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	6	3

