

Producteur : CDMR Carrière de Aussac

Granulats : 0/31.5 P

Péetrographie : calcaire

Elaboration : concassé

Classification GTR R21


Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10

Indice de Concassage IC 100

Partie normative	
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage	
Classe granulaire	Norme
0 31.5	Norme NF P 18-545 Article 7
Catégorie	Catégorie c sauf MB catégorie d

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB	MB0D	F	LA	LA-MDE	MDE
Entendue e	6								20		10								
Incertitude U	2								3		2	1			0.15				
V.S.S.+U	12.0								85		100				1.2				
V.S.S.	10.0								82		99				1.0				
V.S.I	4.0								62		89	98	100						
V.S.I-U	2.0								59		87	97							

Partie informative	
Résultats de production	
	du 24/02/20 au 26/10/20
	0.063 0.25 0.5 1 2 4 8 10 16 20 31.5 45 63 MB MB0D F LA LA-MDE MDE
Maximum	9.0 11 14 18 29 42 61 67 82 88 100 100 100 4.6 1.0 30 60 32
Xf-1.25xEcart-types	8.2 10 13 17 27 39 55 62 77 85 100 100 100 4.2 0.7 28 56 27
Moyenne Xf	6.8 8 11 15 23 33 49 56 72 81 98 100 100 3.0 0.3 28 56 27
Xf-1.25xEcart-types	5.4 7 9 13 20 28 43 51 67 76 96 100 100 1.8 0.3 28 52 25
Minimum	5.1 6 9 12 19 29 43 50 65 75 91 100 100 1.5 0.3 28 52 25
Ecart-type	1.11 1.4 1.5 2.0 2.9 4.1 4.7 4.6 4.0 3.6 2.0 0.0 0.0 1.00 0.30 1.0 3.0 3.0
Nombre de résultats	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 12 1 4 4 4

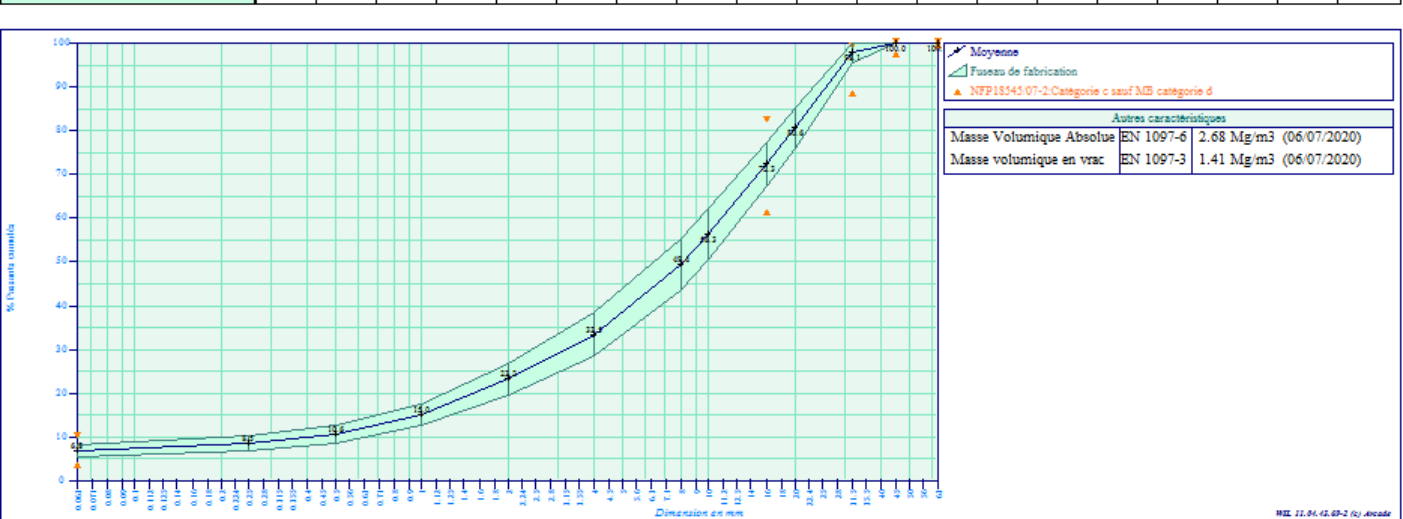

Erie BEAUDET

