


Producteur : CDMR Carrière de Aussac  
Granulats : 0/31.5 P  
Péetrographie : calcaire  
Elaboration : concassé

Classification GTR R21  
Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10  
Indice de Concassage IC 100

Partie normative		Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage	
Classe granulaire	Norme	Catégorie	
0 31.5	Norme NF P 18-545 Article 7	Catégorie c sauf MB catégorie d	

	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	D/2	20	D	1.4D	2D	MB	MB0D	F	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e	6								20		10								
Incertitude U	2								3		2	1			0.15				
V.S.S.+U	12.0								85		100				1.2				
V.S.S.	10.0								82		99				1.0				
V.S.I.	4.0								62		89	98	100						
V.S.I.-U	2.0								59		87	97							

Partie informative																			
Résultats de production																			
	du 03/08/20 au 07/04/21																du 13/02/20 au 07/01/21		
	0.063	0.25	0.5	1	2	4	8	10	16	20	31.5	45	63	MB	MB0D	F	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	9.5	11	16	24	35	44	61	67	79	86	100	100	100	4.5	1.0		31	60	32
Xf+1.25xEcart-types	8.1	10	13	18	28	39	56	63	77	86	100	100	100	3.6	0.8				
Moyenne Xf	6.4	8	11	15	23	33	50	57	73	81	98	100	100	2.4	0.6	0.8	29	56	27
Xf-1.25xEcart-types	4.7	6	8	11	19	28	45	52	68	77	97	100	100	1.3	0.3				
Minimum	4.6	6	8	12	19	27	42	49	63	72	95	100	100	1.3	0.3		28	52	25
Ecart-type	1.37	1.6	2.0	2.8	3.7	4.4	4.6	4.3	3.5	3.3	1.2	0.0	0.0	0.90	0.20		1.0	3.0	3.0
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	1	4	4	4

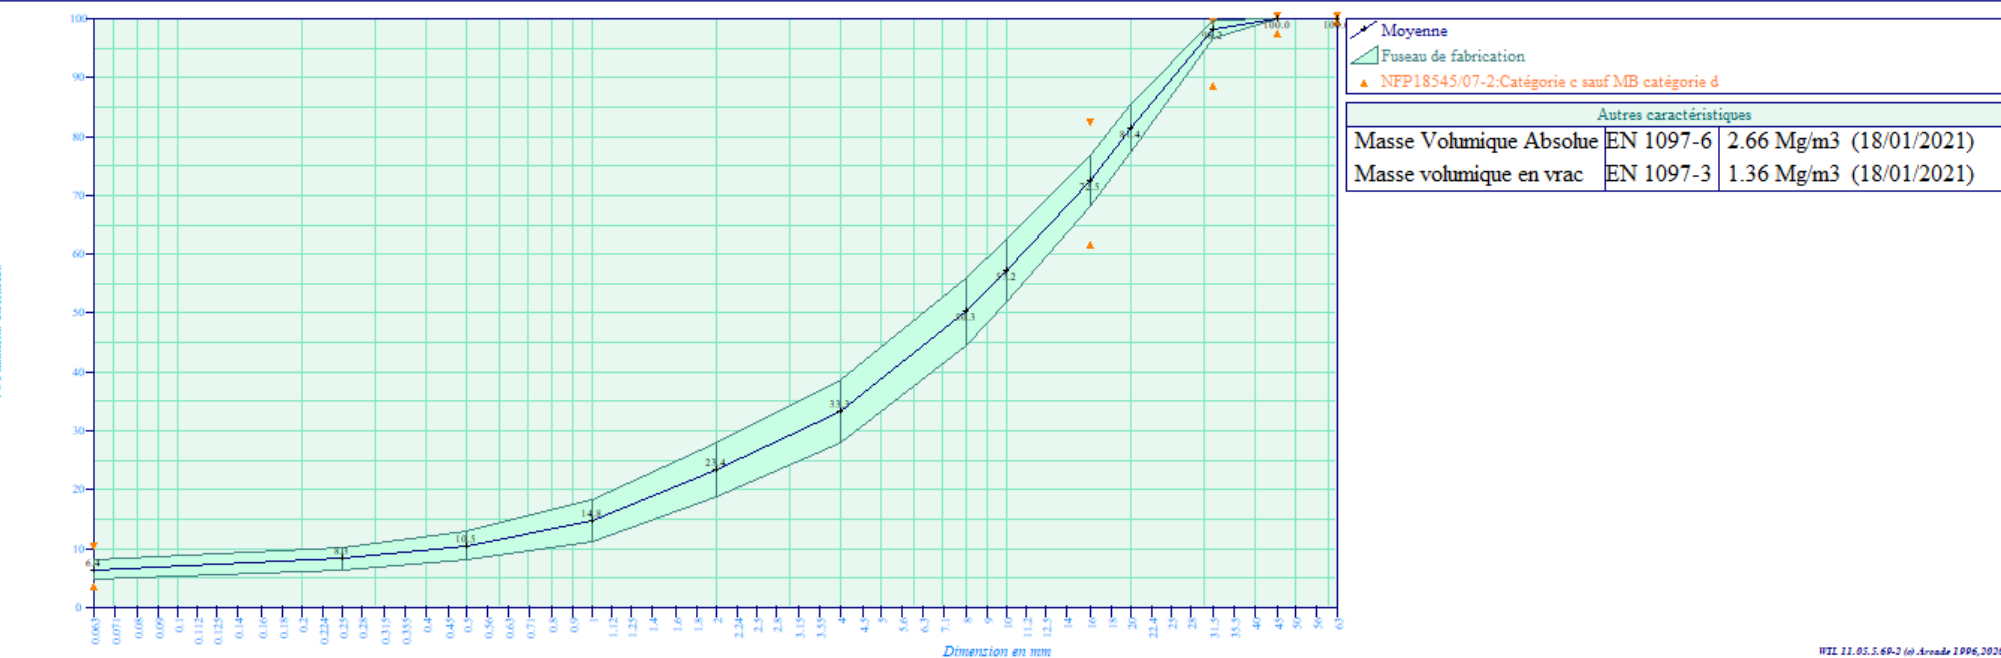

Eric BEAUDET