

Producteur : CDMR Carrière d'Ebréon

Granulats : 0/6.3

Péetrographie : calcaire

Elaboration : concassé


Classification GTR R21

Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10

Indice de Concassage IC 100

Partie normative																
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage																
Classe granulaire		Norme										Catégorie				
0	6.3	Norme NF P 18-545 Article 7										Code b				
						D/2		D	1.4D	2D						
	0.063	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	FM	MB	F	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e	6					20		10								
Incertitude U	2					4		2	1	0		0.5				
V.S.S.+U	16.0					74		100				3.0				
V.S.S.	14.0					70		99				2.5				
V.S.I.	8.0					50		89	98	100						
V.S.I.-U	6.0					46		87	97	100						

Partie informative																	
Résultats de production																	
	du 10/02/20 au 12/10/20														du 14/10/19 au 07/09/20		
	0.063	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	FM	MB	F	LA	LA+MDE	MDE	
Maximum	13.3	18	25	36	55	70	80	98	100	100	4.50	2.3		28	67	40	
Xf+1.25xEcart-types	12.1	17	23	33	52	70	79	98	100	100	4.34	1.8		29	67	39	
Moyenne Xf	10.3	14	19	28	44	62	72	97	100	100	4.10	1.4	1.0	28	66	38	
Xf-1.25xEcart-types	8.6	12	16	22	36	55	65	95	100	100	3.87	1.0		28	65	36	
Minimum	8.5	11	14	20	30	51	61	94	99	100	3.73	0.9		28	65	37	
Ecart-type	1.42	2.0	2.8	4.1	6.4	6.0	5.6	1.0	0.3	0.0	0.190	0.30		0.0	1.0	1.0	
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	3	3	3	

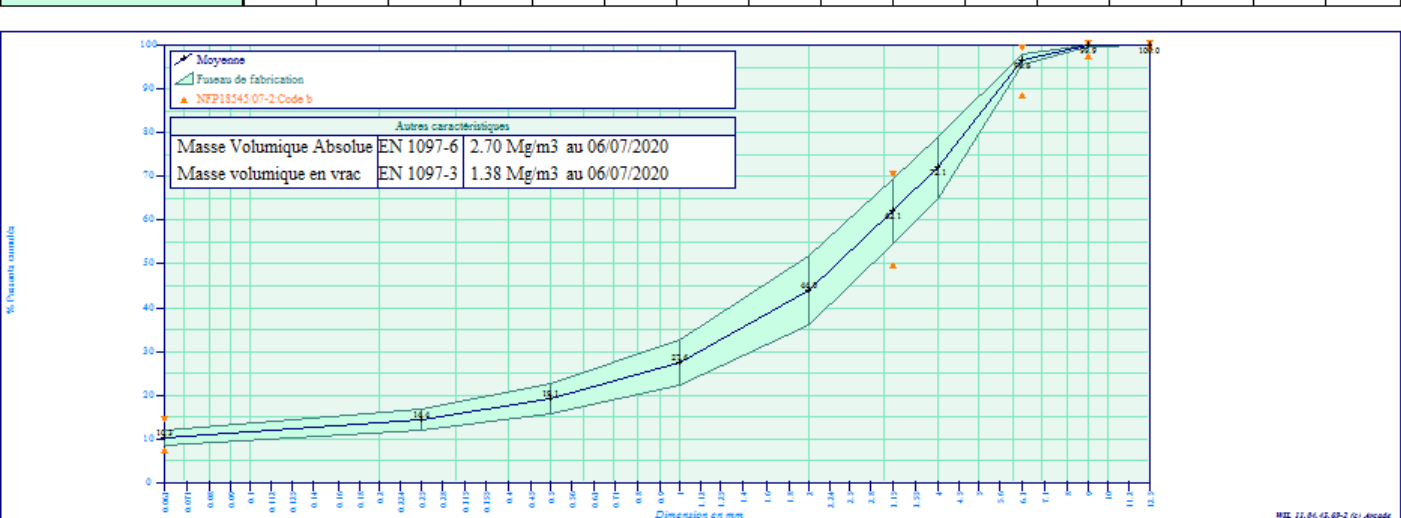

Eric BEAUDET

(Signature)

002 11-01-15-09-2 (c) Arcade